

試験証明書

依頼者：ラムエンタープライズ株式会社

品名：手袋 GL80-PLUS

試験項目：耐切創性

平成30年10月19日付けで当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

平成30年10月30日

カケン
〒332-0016 埼玉県川口市幸町1丁目7番22号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
東京事業所 資材ラボ
Tel(048)-258-9614 Fax (048)-258-3288

記

試験項目		試験結果	試験方法	
耐切創性	貫通強さ (N)	72.1	カケン法*1	
	切断強さ (N)	ウェール	70.7	カケン法*2
		コース	70.3	

*1 定速伸長形破裂試験機を用い、図1のように試験片の表を上にして、しわ及びたるみが生じないように均一な張力を加えてから内径4.4cmのクランプに取り付け、50cm/minの加圧速度でナイフの刃が突き破る強さを測定した。

*2 定速伸長形引張試験機を用いて、図2のように試験片及びナイフを取り付け、50cm/minの引張速度で試験を行ない、切断時の強さを測定した。
ウェール(コース)とは、ナイフを試験片のウェール方向(コース方向)に対し、垂直に設定して実施した試験。

図1


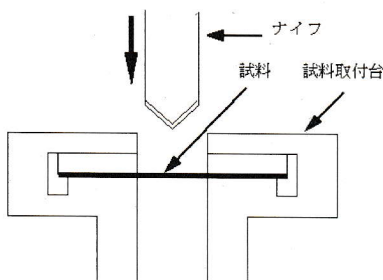


図2

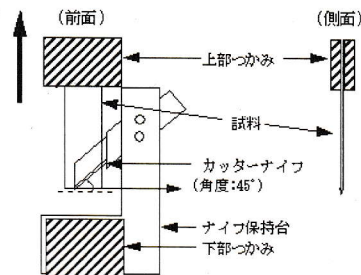

試料

KAKEN KAKEN KAKEN KAKEN K.

以上